

PANK-hyväksytty
testausorganisaatio

		Max lkm	Valittu	Poikkeamia	OCL	OCL yksitt. Massa			Raekoko	Vuosi		Paikka		Koneasema				
		200	32	4	C	B	Kaikki	Kaikki	Kaikki	Kaikki	Kaikki	Kaikki	Kaikki	Kaikki	Kaikki			
Päiväys	Klo	Työ n:o	Tie	N:o	Sarja	Näyte	Laske	Massa	Max	Side-	0.063	0.5	2	4	8	11.2	16	22.4
Poikkeamat				4					1	1					2			
Poikkeamat %				12.5%					3.1%	3.1%					6.3%			
Yhteensä				32				32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Ylitykset																		
Alitukset									1	1					2			
Ohjeavot	Työ			0		0	AB	11	5,50	5,6	23,0	44,0	58,0	79,0	96,0	100,0	100,0	100,0
Keskiarvo	Työ			0		0	AB	11	5,33	5,3	20,2	40,8	49,8	77,9	95,6	100,0	100,0	100,0
Yhteensä	Työ			0		0	AB	11	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1	10.06.2014	14:20	225	0		3	1	AB	11	5,31	5,9	21,0	44,0	54,0	78,0	94,0	100,0	100,0
2	11.06.2014	15:55	286	0		4	1	AB	11	5,26	4,8	19,0	44,0	54,0	78,0	88,0	100,0	100,0
3	12.06.2014	08:08	287	0		5	1	AB	11	5,27	4,8	19,0	44,0	52,0	80,0	93,0	100,0	100,0
4	12.06.2014	09:09	303	0		6	1	AB	11	5,39	5,1	20,0	39,0	53,0	80,0	94,0	100,0	100,0
5	12.06.2014	12:12	305	0		7	1	AB	11	5,22	4,5	19,0	39,0	52,0	75,0	95,0	100,0	100,0
6	13.06.2014	14:00	310	0		8	1	AB	11	5,54	4,6	19,0	39,0	51,0	80,0	95,0	100,0	100,0
7	13.06.2014	14:20	340	0		9	1	AB	11	5,33	5,6	23,0	44,0	54,0	78,0	97,0	100,0	100,0
8	14.06.2014	07:00	348	0		10	1	AB	11	5,51	5,3	22,0	42,0	43,0	79,0	95,0	100,0	100,0
9	15.06.2014	09:00	357	0		11	1	AB	11	5,25	5,3	20,0	37,0	52,0	78,0	93,0	100,0	100,0
10	15.06.2014	12:22	358	0		12	1	AB	11	5,42	5,3	21,0	40,0	53,0	78,0	94,0	100,0	100,0
11	16.06.2014	10:11	360	0		13	1	AB	11	5,19	5,3	21,0	40,0	52,0	80,0	93,0	100,0	100,0
12	18.06.2014	11:12	421	0		14	1	AB	11	5,45	5,2	23,0	42,0	51,0	80,0	95,0	100,0	100,0
13	18.06.2014	16:47	422	0		15	1	AB	11	5,43	5,0	20,0	40,0	54,0	75,0	93,0	100,0	100,0
14	19.06.2014	09:40	449	0		16	1	AB	11	5,37	5,4	20,0	40,0	43,0	79,0	95,0	100,0	100,0
15	20.06.2014	12:12	468	0		17	1	AB	11	5,37	5,4	20,0	40,0	52,0	78,0	95,0	100,0	100,0
16	20.06.2014	14:00	471	0		18	1	AB	11	5,35	5,4	20,0	40,0	51,0	79,0	95,0	100,0	100,0
17	21.06.2014	14:20	472	0		19	1	AB	11	5,32	5,4	20,0	40,0	52,0	78,0	95,0	100,0	100,0
18	21.06.2014	16:27	473	0		20	1	AB	11	5,39	5,4	20,0	40,0	51,0	78,0	95,0	100,0	100,0
19	21.06.2014	19:23	475	0		21	1	AB	11	5,34	5,4	19,0	40,0	46,0	80,0	97,0	100,0	100,0
20	22.06.2014	08:07	478	0		22	1	AB	11	5,32	5,5	20,0	40,0	46,0	80,0	99,0	100,0	100,0
21	22.06.2014	14:44	348	0		23	1	AB	11	5,51	5,3	22,0	42,0	54,0	75,0	95,0	100,0	100,0
22	23.06.2014	10:00	473	0		24	1	AB	11	5,19	4,9	19,0	40,0	43,0	78,0	98,0	100,0	100,0
23	24.06.2014	12:12	360	0		25	1	AB	11	5,19	5,3	21,0	40,0	52,0	78,0	93,0	100,0	100,0
24	25.06.2014	14:00	421	0		26	1	AB	11	5,45	5,2	23,0	42,0	53,0	80,0	95,0	100,0	100,0
25	26.06.2014	14:20	422	0		27	1	AB	11	5,43	5,0	20,0	40,0	52,0	80,0	93,0	100,0	100,0
26	26.06.2014	16:00	449	0		28	1	AB	11	5,37	6,1	22,0	40,0	51,0	68,0	93,0	100,0	100,0
27	27.06.2014	10:00	468	0		29	1	AB	11	5,27	5,8	19,0	40,0	45,0	78,0	98,0	100,0	100,0
28	27.06.2014	12:12	471	0		30	1	AB	11	5,25	5,0	19,0	42,0	45,0	79,0	99,0	100,0	100,0
29	28.06.2014	14:00	472	0		31	1	AB	11	5,32	5,1	19,0	40,0	46,0	78,0	99,0	100,0	100,0
30	28.06.2014	14:20	473	0		32	1	AB	11	5,19	4,9	18,0	40,0	43,0	78,0	98,0	100,0	100,0
31	28.06.2014	15:12	475	0		33	1	AB	11	5,34	5,4	19,0	42,0	46,0	80,0	97,0	100,0	100,0
32	29.06.2014	14:00	478	0		34	1	AB	11	5,32	5,5	20,0	40,0	46,0	80,0	99,0	100,0	100,0


Demo



PANK-hyväksytty testausorganisaatio

Tyyppi: AB11		Luokka: B		Päiväys: 19.06.2014 Klo: 09:40					
Piiri		Urakka U2014		Koneasema Testikoneasema					
Urakoitsija Demo-Asfaltti Oy			Ottaja Urakoitsija		Työ n:o 449				
Tie	N:o 0	Tieosa Viirinkankaantien Jk+ppt			Paalu				
Aosa	Aet	Losä	Let	Kaista	Sarja Resepti				
Huomautuksia: KLO 13.20 175 c									
		0.063	0.5	2	4	8	11.2	16	22.4
Ohjearvo		5,6	23,0	44,0	58,0	79,0	96,0	100,0	100,0
Keskiarvo		6,1	22,0	40,0	43,0	68,0	93,0	100,0	100,0
Side-%: Ohje-%: Täyte-%Ohje-%: -%: -%: malli: Lisäaine: Sideaine: Tarttuvuus: MYR:									
Näytteenotto menetelmä									

Demo

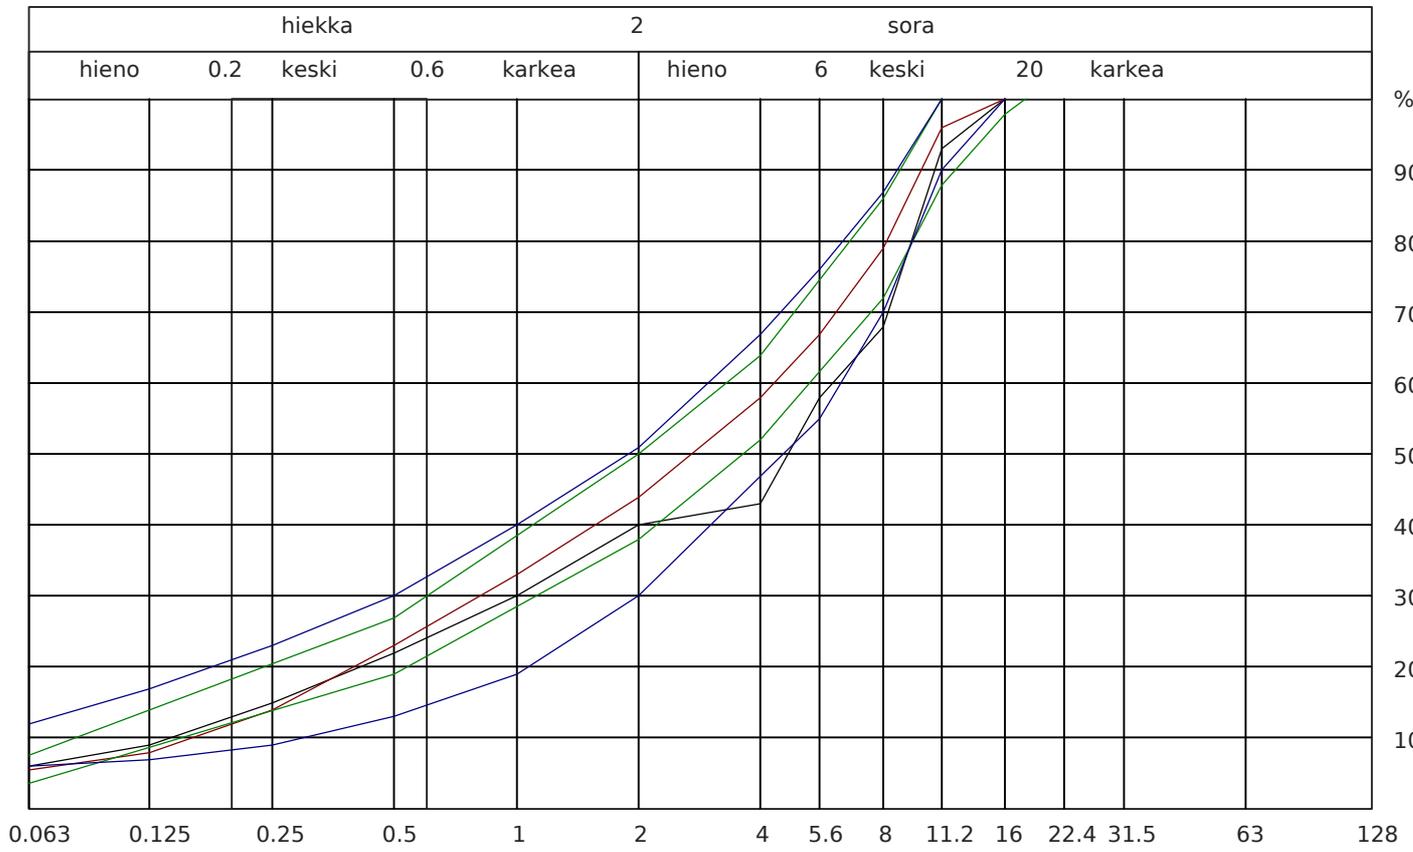


Tulos koskee vain testattua näytettä



PANK-hyväksytty testausorganisaatio

Tyyppi: AB11		Luokka: B		Päiväys: 26.06.2014 Klo: 16:00					
Piiri		Urakka U2014		Koneasema Testikoneasema					
Urakoitsija Demo-Asfaltti Oy			Ottaja Urakoitsija		Työ n:o 449				
Tie	N:o 0	Tieosa Viirinkankaantien Jk+ppt			Paalu				
Aosa	Aet	Losä	Let	Kaista	Sarja Resepti				
Huomautuksia: KLO 13.20 175 c									
		0.063	0.5	2	4	8	11.2	16	22.4
Ohjearvo		5,6	23,0	44,0	58,0	79,0	96,0	100,0	100,0
Keskiarvo		6,1	22,0	40,0	51,0	68,0	93,0	100,0	100,0
Side-%: Ohje-%: Täyte-%Ohje-%						Lisäaine:		Tarttuvuus: MYR:	
5,37 5,50									
Näytteenotto menetelmä						Siiritys		Metelmä	

Demo

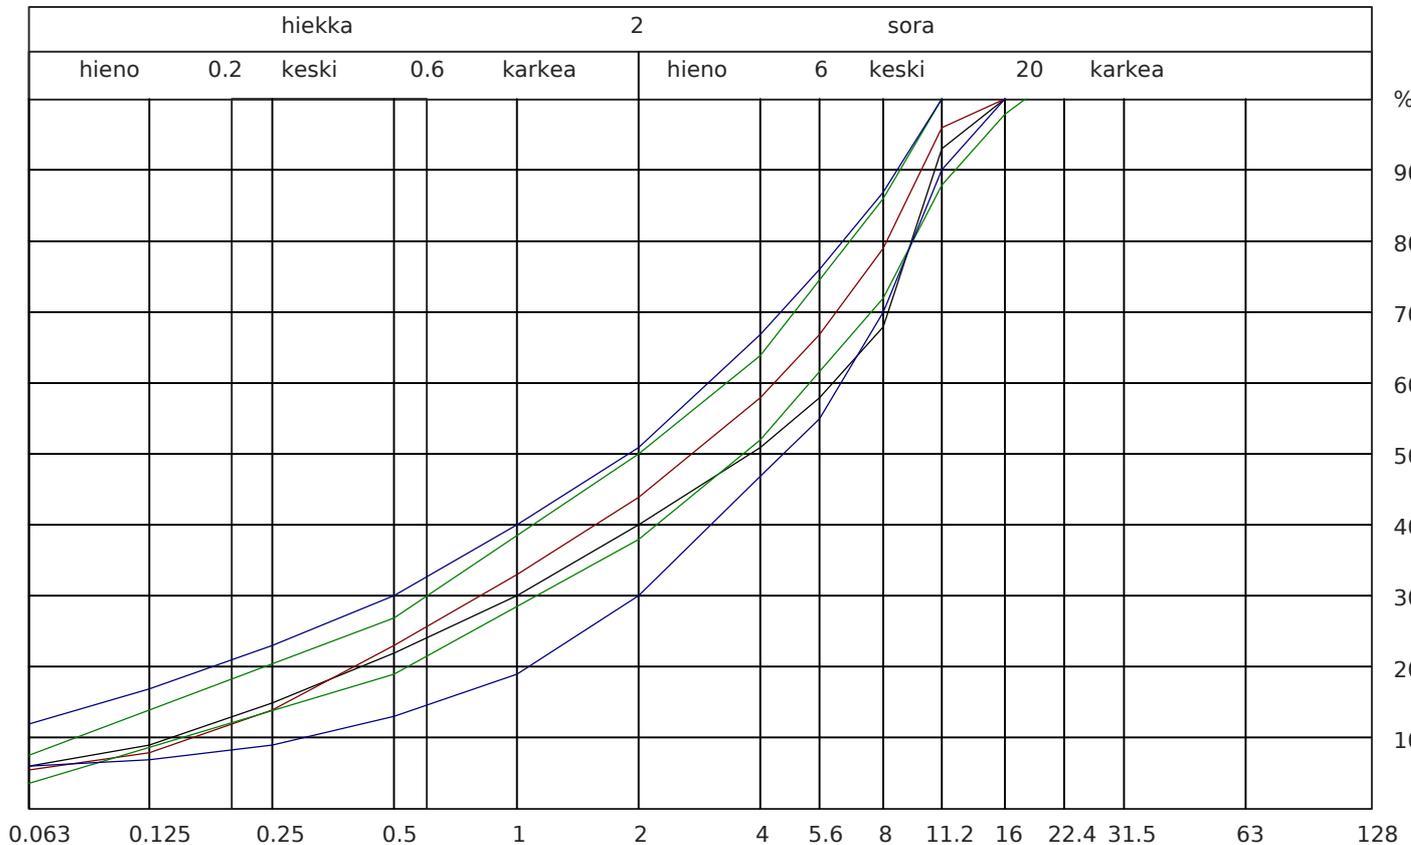


Tulos koskee vain testattua näytettä



PANK-hyväksytty testausorganisaatio

Tyyppi: AB11		Luokka: B		Päiväys: 28.06.2014 Klo: 14:20						
Piiri		Urakka U2014		Koneasema Testikoneasema						
Urakoitsija Demo-Asfaltti Oy				Ottaja Urakoitsija		Työ n:o 473				
Tie	N:o 0	Tieosa Yliopistonk.Ratak jk+ppt				Paalu				
Aosa	Aet	Losaa	Let	Kaista	Sarja	Resepti				
Huomautuksia: KLO 09.10 190 c Takavaara 6/11										
		0.063	0.5	2	4	8	11.2	16	22.4	
Ohjearvo		5,6	23,0	44,0	58,0	79,0	96,0	100,0	100,0	
Keskiarvo		4,9	18,0	40,0	43,0	78,0	98,0	100,0	100,0	
Side-%: Ohje-%: Täyte-%Ohje-%							Lisäaine: Sideaine: Tarttuvuus: MYR:			
5,19 5,50							Näytteenotto menetelmä			

Demo

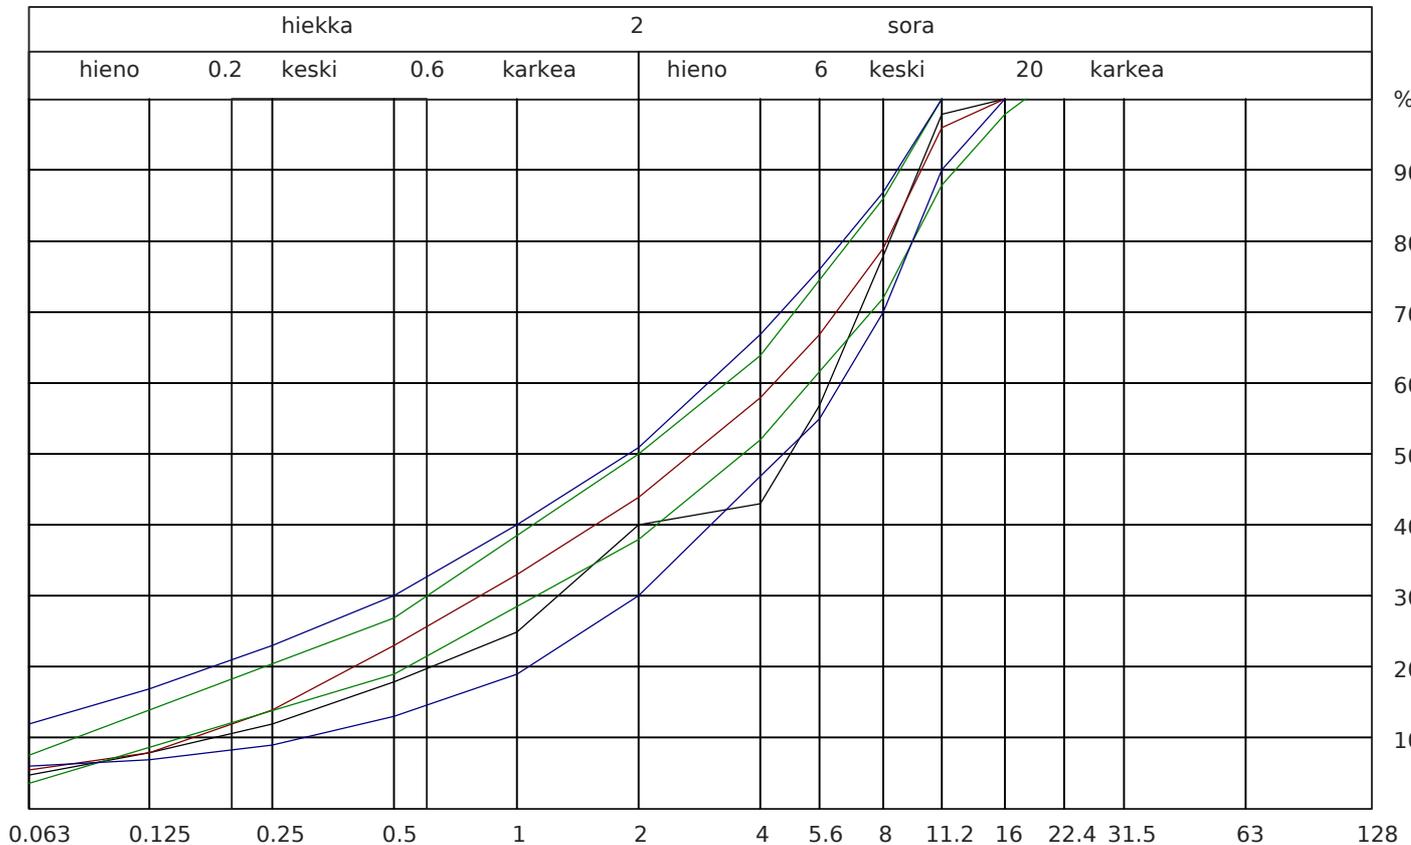

Tulos koskee vain testattua näytettä